

インターロッキングブロック

ピッコロ・テラ・ブロッコ

水をさらりと地球へ還す、
コンクリートの新しい姿。


- ① 高空隙で優れた透水機能を有する、ポーラスインターロッキングブロックです。
- ② 空隙つぶれがおこりにくく、耐久性に優れ、透水機能が長く持続します。
- ③ 雨水を地中に還元できるため草木の保護育成に効果があります。また夏期の照り返しによる温度上昇を抑える効果があります。
- ④ ポーラス特有の変化に富んだ表情が周囲の環境に溶け込み、高級感溢れた空間を創り出します。



COLOR カラーバリエーション



グレー

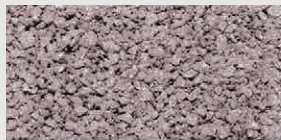

チョコ



マロン

別途ご相談下さい

オーダーカラー

製品検査成績表

製造年月日 平成27年9月3日

試験年月日 平成27年9月17日

製品名 ポーラスインターロッキングブロック タウン80 (チョコ) 透水性

材 齢 7日以上

養生方法 自然養生

曲げ強度試験

$$\sigma = \frac{240}{bd^2} P \times 1000$$

σ : 曲げ強度 (N/mm²)

p : 最大荷重 (kN)

b : ブロックの幅 (mm)

d : ブロックの厚さ (mm)

載荷スパンは160mmとする。

項目企画	参考質量 (kg)	曲げ強度 (N/mm ²)	透水係数 (cm/sec)	寸法 (mm)			合否判定
				幅	長さ	厚さ	
				98.0	198.0	80.0	
NO	3.0以上	3.0以上	1.0×10 ⁻⁴ 以上	±2.5	±2.5	+4,-1	
1	3.1	3.8	67.7×10 ⁻⁴	98.2	199.3	81.1	合格
2	3.1	3.7	55.0×10 ⁻⁴	98.0	198.4	80.4	合格
3	3.1	3.7	59.2×10 ⁻⁴	98.2	198.6	80.6	合格
平均	3.1	3.7	60.6×10 ⁻⁴	98.1	198.8	80.7	合格

機能/表面仕上げ	スタンダード	透 水	保 水	保透水	遮 熱	研 磨	ショット
	●	●	●	●	●	●	●

透水性が規格値の約60倍あります。

CONSTRUCTING 施工例



B2B3G1TN-8

※印刷の為、実物と色が異なる場合があります。